PE製UV土のうシリーズ

デライト ブラック枕土のう

耐候性×耐久性

100%バージン原料使用

ブラック×ＵＶ剤配合で耐候約３年

横縫製が無い円筒タイプ！

材　　質：　高密度ポリエチレン
寸　　法：　(約)横25ｃｍX縦90ｃｍ
打込本数：　10本X10本/インチ
入　　数：　３００枚/梱包
仕　　様：　黒（ＵＶ剤入）

試験成績証明書(発行可能)

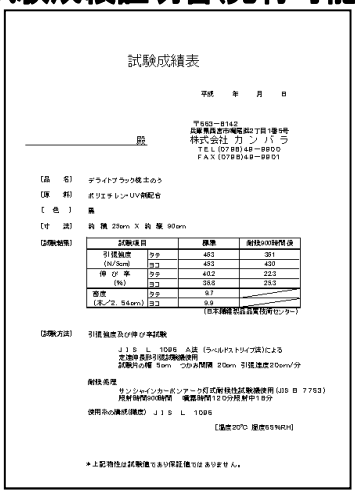

試験成績表

平成　年　月　日

殿

〒550－0142
大阪市西区江戸堀南2丁目1番9号
株式会社 カンバラ
ＴＥＬ(06)6445－8800
ＦＡＸ(06)6445－8801

[品　名]　デライトブラック枕土のう
[原　料]　ポリエチレン+UV剤配合
[色]　黒
[寸　法]　袋 横 25cm × 袋 縦 90cm

[試験結果]

試験項目		標準	耐候3000時間後
引張強度 (N/5cm)	タテ	483	391
	ヨコ	493	430
伸び率 (%)	タテ	40.2	22.3
	ヨコ	39.6	29.3
密度 (ポンド、54cm)	タテ	9.7	
	ヨコ	9.5	

(日本繊維製品品質技術センター)

[試験方法]　引張強度及び伸び率試験
ＪＩＳ　Ｌ　1096　Ａ法（ラベルドストライプ法）による
定速伸長引張試験機使用
試験片の幅 5cm　つかみ間隔 20cm　引張速度20cm/分

耐候性試験
サンシャインカーボンアーク灯式耐候性試験機使用（JIS B 7753）
照射時間3000時間　噴霧時間120分照射中18分

使用糸の構成(構造)　ＪＩＳ　Ｌ　1096

[温度20℃　湿度65%RH]

＊上記物性は試験値であり保証値ではありません。

内袋(50枚入)

特徴　当社ブラック土のう(耐候約3年)の生地を用い枕タイプの仕様にした耐候性商品です。

用途　長期土木工事等の土塁、道路工事の仮排水等に便利です。

THE PIONEER OF SAND BAG
ＰＥ製ＵＶ土のうシリーズ



耐候約3年
PEデライトブラック土のう

耐候約2年
PEデライト土のう

耐候約1年
PEロイヤル土のう(KS-1)

製造元　　**取扱店**

株式会社カンバラ
KANBARA Traiding Co.,Ltd.